

بررسی رسوبات فازی در آلیاژ Al-30% Zn (T.E.M)

محمد شاهمیری

دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی - دانشگاه علم و صنعت ایران

(تاریخ دریافت ۷۹/۵/۱۶ ، تاریخ تصویب ۸۱/۱/۲۴)

چکیده

آلیاژ های سیستم دو تایی روی-آلومینیم به ویژه آلیاژ های غنی از روی یکی از جدیدترین مواد صنعتی خصوصاً در صنایع بوش و یاطاقان سازی می باشد. جایگاه صنعتی آنها باعث شده است تا پدیده های مختلف متالورژیکی در آنها به ویژه تحولات فازی در سالیان اخیر مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند. تمرکز توجه محققان به آلیاژ های مذکور باعث گردیده است که آلیاژ های غنی از آلومینیم از همان سیستم دوتایی خصوصاً تحولات فازی پیش سازی در آنها کمتر مورد توجه قرار گیرد.

در مقاله حاضر تشکیل و رشد فاز های رسوبی در آلیاژ پیرشده آلومینیم-روی (۳٪ وزنی) توسط میکروسکوپ های الکترونی (T.E.M) و عبوری-رو بیشی (S.T.E.M) و با استفاده از میدانهای دید روشن، تاریک و هم چنین الگوهای پراش مشاهده و مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل بیانگر تجزیه فاز فوق اشباع α به فاز های α و α' (پس از تشکیل مناطق P.G) توسط مکانیسم تجزیه فازی سلولی میباشد. این مکانیسم در مجاورت مرز دانه های فاز اشباع فعال می گردد. جهات رشد آنها [001] و [111] اند ازه گیری شده است. مکانیسم مذکور جزئی از تحول اسپینودال بوده و فاز α با ساختمان بلوری C (غنى از روی) در واقع دومین فاز انتقالی در مسیر تحولات فازی به سوی فاز پایدار α در این سیستم آلیاژی می باشد.

واژه های کلیدی: آلیاژ های غنی از روی، تحولات فازی، فاز های انتقالی، تحولات اسپینودال

مقدمه

دانسته اند و گروهی دیگر وقوع تحول اسپینودال در ساختارهای فوق اشباع غنی از آلومینیم را عامل ظهور فاز های انتقالی میدانند. به سخن دیگر، مراحل اولیه تجزیه فاز فوق اشباع پیراسازی شده که همان تشکیل و رشد مناطق فازی مناطق P.G و هم چنین ساختمانهای بلوری رسوبات فاز های غیر تعادلی α و α' می باشد مورد بررسی قرار نگرفته است. یکی دیگر از معضلات کاربردی این گروه آلیاژی تغییر ابعاد هندسی قطعات ریختگی در هنگام سرویس دهی و افزایش دمای محیط کاری آنها تا 100° می باشد. لذا بررسی تحولات فازی آنها مانند رسوب سختی می تواند راهگشای رفع این معضل باشد. پژوهش حاضر در راستای بررسی مراحل اولیه تجزیه فاز فوق اشباع و پیراسازی شده در آلیاژ مورد بحث در درجه حرارت محیط و دمای 100° در مدت زمانهای مختلف، توسط میکروسکوپ های الکترونی انجام شده است.

کاربردهای صنعتی آلیاژ های سیستم دوتایی روی-آلومینیم خصوصاً آلیاژ های غنی از روی (همراه با برخی عناصر آلیاژی دیگر) باعث شده است تا تحقیقات زیادی در مورد پدیده های متالورژیکی خصوصاً مکانیسم های تحولات فازی، تنوع فاز های رسوبی انتقالی در اثر فرایند پیش سازی از اوائل دهه ۶۰ میلادی تاکنون بر روی این گروه آلیاژی انجام شود [۱-۹]. این مهم باعث گردیده است تا آلیاژ های غنی از آلومینیم (خصوصاً با بیش از ۲۰٪ وزنی روی) از همان سیستم دوتایی کمتر مورد توجه قرار گیرند. نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده نیز بسیار پراکنده بوده و در اکثر آنها دیدگاه های یکسانی نسبت به یک پدیده خاص متالورژیکی مشاهده نمی شود، [۹-۱۳] از جمله می توان به فرایند پیش سازی در آلیاژ های فوق اشاره نمود. گروهی از محققان تحول فازی منوتکثیفی را عامل تجزیه فاز فوق اشباع به فاز های α و α' توسط تشکیل ذرات ناپیوسته

روش های آزمایش آلیاژ سازی

مواد اولیه با خلوص ۹۹/۹۹٪ درون بوته آلومینیم و به وسیله کوره الکتریکی تحت پوشش گاز آرگون ذوب گردید و سپس مذاب آلیاژ آلومینیم-روی (۳٪ وزنی) درون یک قالب فولادی با حفره ای با بعاد $400 \times 200 \text{ mm}$ در دمای 400°C در دمای محیط ریخته گردید. شمش ریختگی در دمای $C = 350 \pm 5^\circ\text{C}$ نورد گرم شد، (در چهار مرحله و هر مرحله ۵٪ کاهش ضخامت).

عملیات حرارتی یکنواخت سازی ساختار

شمش نوردی توسط کوره الکتریکی، با گاز محافظ آرگون در دمای 400°C و به مدت ۴۸ ساعت، تحت عملیات حرارتی همگن سازی ساختار قرار گرفت. در انتهای این سیکل، شمش آلیاژی سریعاً از کوره خارج و در محیط آب نمک سریعاً سرد گردید.

عملیات پیرسازی

نمونه هایی از شمش مرحله (۱-۲-۲) درون یک کوره الکتریکی در دمای 400°C قرار گرفتند. پس از ۹۰ ، ۱۴۴۰ ، ۱۵۶۰ و ۱۶۸۰ دقیقه از کوره خارج و سریعاً در محیط آب نمک وارد و سریعاً سرد گردیدند.

عملیات پیرسازی طبیعی

برخی از نمونه های مرحله (۱-۲-۲) در دمای محیط (20°C) و به میزان دو و سه ماه پیرسازی طبیعی شدند، تا تأثیر شرایط محیطی بر ریختار آنها مورد بررسی قرار گیرد.

آنالیز شیمیایی

میکروسکپ الکترونی روبشی (S.T.E.M) مجهر به تجهیزات اندازه گیری انرژی و طول موج S E D. (W.S.D.) از نوع فیلیپس ۴۰۰ و دستگاه جذب اتمی، جهت آنالیز شیمیایی شمشهای آلیاژی مورد استفاده قرار گرفتند.

میکروسکپ های الکترونی

میکروسکپ های الکترونی از نوع عبوری

(S.T.E.M) با ولتاژ $KV = 100$ و عبوری-روبشی (T.E.M) با ولتاژ $KV = 400$ جهت مطالعه و بررسی ریز ساختارها، مورد استفاده قرار گرفتند. به منظور آماده سازی نمونه های میکروسکپی مراحل ذیل انجام گردید:

الف - دیسک هایی از شمش های گوناگون، با ضخامت و قطر 3 mm توسط دستگاه (Spark-Erosion) بریده و سپس توسط روشهای مرسوم متالوگرافی 0.3 mm کاهش ضخامت داده شدند.

ب - دستگاه صیقل^۱ با ولتاژ 15 V ولت و محلول $20\text{ g}/\text{L}$ آسید پرکلریک و 8% اتانول در دمای $C = 20^\circ\text{C}$ ، مورد استفاده قرار گرفت.


نتایج

آنالیز شیمیایی


درصد وزنی عناصر تشکیل دهنده شمش آلیاژی به مقدار $10.0 \pm 0.1\%$ اندازه گیری شدند. جدایش میکروسکپی در شمش آلیاژی پس از عملیات حرارتی همگن سازی ساختار به مقدار $0.1\% \pm 0.01\%$ در سطحی به مساحت 2 cm^2 اندازه گیری گردید.

پیرسازی در دمای محیط

فازهای رسوبی با قطر میانگین $A = 120\text{ }\mu\text{m}$ در اثر پیرسازی در دمای محیط به مدت دو ماه در ساختار شمش همگن شده، مشاهده شده است. شکل (۱) میدان روشن^۲ از ساختار مذکور را نشان می دهد. الگوی پراش با محمود پراش [۱۱۲] و تصویر میدان تاریک^۳ از نقطه (۲۲۰) از الگوی پراش در شکل های (۲) و (۳) نمایان هستند. تغییرات ایجاد شده دروضوح تصویری^۴ به علت تشکیل ذرات رسوبی، به ویژه در فصل مشترک با زمینه که اصطلاحاً وضوح میدان کرنشی^۵ نامیده می شود، بیانگر هم سیمایی آنها با فاز زمینه می باشد. افزایش زمان پیرسازی تا سه ماه در دمای محیط باعث رشد تک جهتی رسوبات فازی شده است. شکل (۴) میدان روشن و شکل (۵) میدان تاریک از همان شکل از نقطه (۲۲۰) از الگوی پراش شکل (۶) با محور پراش [۱۱۲] را نشان می دهد. رشد تک جهتی فازهای رسوبی با احتساب الگوی پراش شکل (۵)، به موازات جهت $<110>$ به دست آمده است. میانگین فاصله ما بين

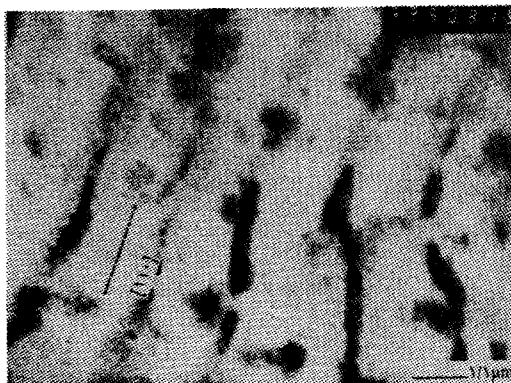


شکل ۴: ساختار میکروسکوپی از شمش پیرشده در دمای محیط به مدت سه ماه نشان دهنده رشد فاز های رسوی به موازات جهت [۱۱۰]_۱ در ساختاری با محور پراش <۱۱۲>. میدان روشن.

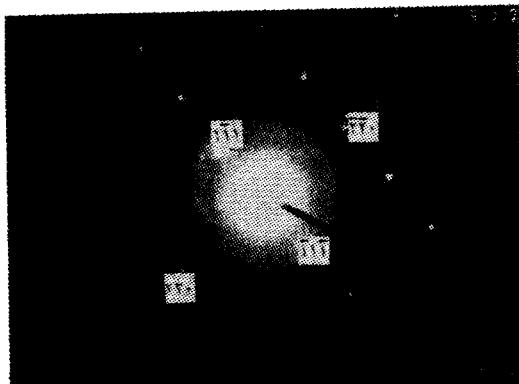


شکل ۵: الگوی پراش از شکل ۴، محور پراش <۱۱۲>.

پیر سازی در دمای 100°C باعث تشکیل ذرات رسوی از اولین فاز انتقالی ($\alpha''\text{m}$) با میانگین قطر و فاصله ای معادل $100\text{ }\mu\text{m}$ شده است، شکل (۷). از آنجاییکه طول موج فازی اسپینودال در آلیاژ های این سیستم دو تائی معادل $50\text{ }\mu\text{m}$ گزارش شده است [۱۴]. ذرات فازی مشاهده شده در ساختار فاز زمینه طبعاً باید از نوع مناطق G.P وهم سیما با آن باشند. دومین فاز انتقالی ($\alpha''\text{m}$) پس از 90°C دقيقه در ساختار مورد بحث مشاهده شده است. شکل (۸) فاز $\alpha''\text{m}$ را به صورت کشیده نشان می دهد. از نکات قابل توجه در این شکل، رشد ذرات فازی توسط مکانیسم رسوی گیری ناپیوسته و یا سلولی می باشد. شکل (۹) الگوی پراش با محور پراش <۱۱۰> از ساختار میدان روشن شکل

ذرات رسوی فازی $\alpha''\text{m}$ که در اصل اولین فاز انتقالی می باشد (به صورت میله ای شکل) معادل $200\text{ }\mu\text{m}$ از اشکال موصوف محاسبه شده است. شایان ذکر است در الگوی پراش نقاط اضافی مشاهده می شوند که ماهیت وجودی آنها احتمالاً به علت پراش مضاعف در نمونه های دو فازی می باشد.

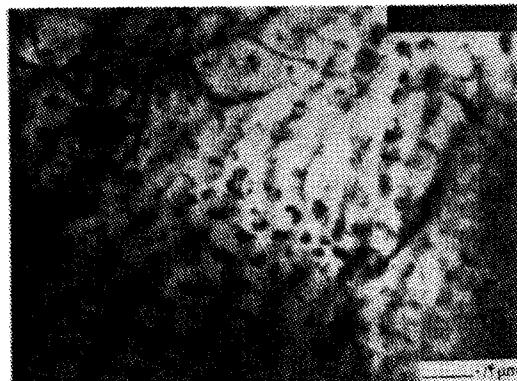


شکل ۱: ساختار میکروسکوپی از شمش پیرشده در دمای محیط به مدت ۲ ماه نشان دهنده ذرات رسوی (میدان روشن).

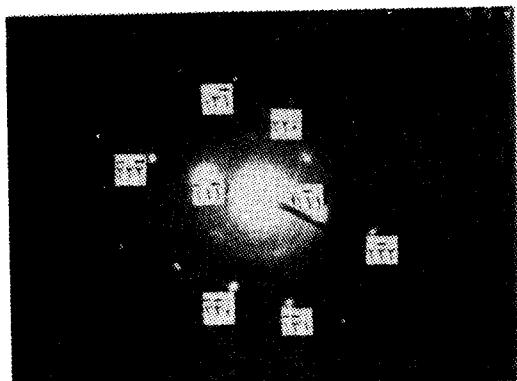

شکل ۲: الگوی پراش از شکل ۱، محور پراش <۱۱۲>.




شکل ۳: ساختار میکروسکوپی از شکل ۱ میدان تاریک از نقطه (۲۲۰) از الگوی پراش شکل ۲.

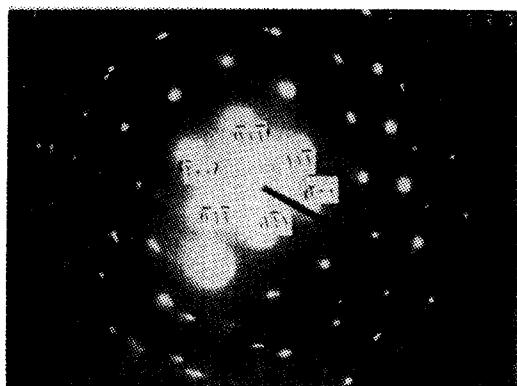


شکل ۹: الگوی پراش از شکل ۸، محور پراش <۱۱۰>.



شکل ۶: ساختار میکروسکوپی از شکل ۴ از نقطه (۲۲۰) از الگوی پراش شکل ۵. میدان تاریک.

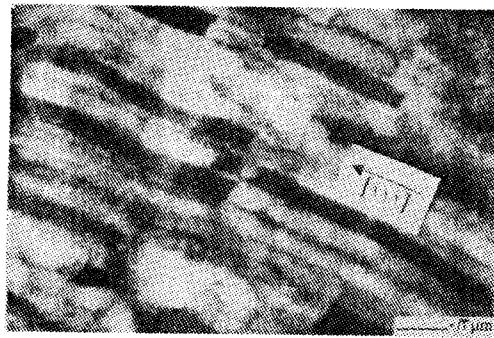


شکل ۱۰: ساختار میکروسکوپی از شمش پیرشده در دمای 100°C به مدت ۱۴۴۰ دقیقه، نشان دهنده مجزا شدن رسوبات غنی از روی به صورت صفحه ای میدان روشن.

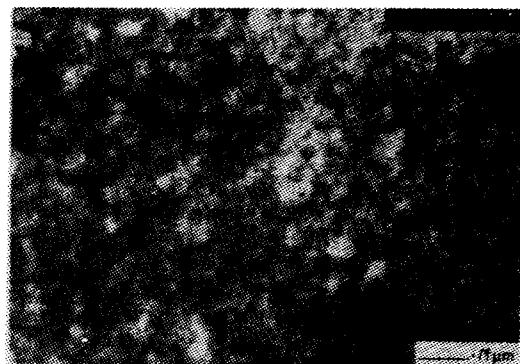

شکل ۷: ساختار میکروسکوپی از شمش پیرشده در دمای 100°C به مدت ۸ دقیقه، نشان دهنده ذرات فازی از اولین فاز انتقالی α میدان روشن.

(۸) می باشد. تلفیق نتایج حاصل از اشکال (۸) و (۹) نشان دهنده جهات رشد مختلف بلوری [۰۰۱] و [۱۱۱] در محور پراش <۱۱۰> می باشد. سیر تکاملی تجزیه فازی ساختار اولیه α به مجموعه فازهای انتقالی $\alpha''\text{mg}\alpha\text{m}$ پس از $1400-1680$ دقیقه پیر سازی در دمای 100°C کاملا آشکار گردیده است. شکل (۱۰) و (۱۱-۱۳) و هم چنین (۱۴) و (۱۵) یک چنین سیر تکاملی در مناطق مختلفی از ساختارها را نشان می دهد. فازهای رسوبی به صورت صفحه ای شکل (ویا تیغه ای شکل) با جهت رشد [۱-۱۱] در ساختاری با محور [۱۱۰] و عرض $15\mu\text{m}$ و در تصویر میدان روشن در شکل ۱۰ اینیز به صورت صفحات فازی باوضوح متنابع تصویری (روشن و تاریک) قابل رویت

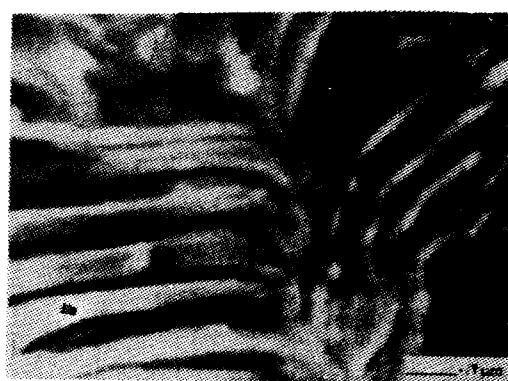

شکل ۸: ساختار میکروسکوپی از شمش پیر شده در دمای 100°C به مدت ۹۰ دقیقه، نشان دهنده صفحات فازی میدان روشن.



شکل ۱۴: ساختار میکروسکوپی از شمش پیر شده در دمای 100°C به مدت ۱۶۸۰ دقیقه، نشان دهنده مجزا شدن فاز ها به صورت صفحه ای و یا گلوله ای شکل میدان روشن.




شکل ۱۱: ساختار میکروسکوپی از شمش پیر شده در دمای 100°C به مدت ۱۴۴۰ دقیقه، نشان دهنده مجزا شدن رسوبات فازی به صورت صفحه ای و یا گلوله ای شکل میدان روشن.



شکل ۱۵: ساختار میکروسکوپی بزرگنمایی شکل ۱۴ میدان روشن.

هستند؟ مجموعه دو فازی پس از رشد به صورت جهت دار و در برخی مناطق با انحنای خاص به آهنگ رشد خود ادامه داده اند. شایان ذکر است که آهنگ رشد این مجموعه دو فازی در سیر تکاملی یکنواخت تبوده و در برخی مواقع مکانیسم رشد به صورت نوارهای کوچک (صفحه ای) و یا به شکل گلوله ای رشد کرده اند، اشکال (۱۴) و (۱۵). این پدیده در شکل (۶) و در مرز های ما بین سه دانه نمایان است. در طرف راست تصویر، نوارهای فاز α به صورت صفحه ای و کاملا مستقل و مجزا از یکدیگر رشد کرده اند در حالیکه در طرف

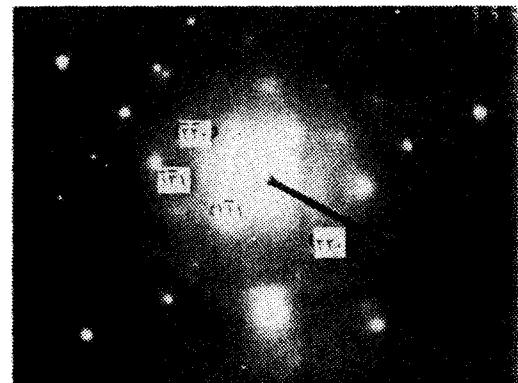

شکل ۱۲: الگوی پراش از شکل ۱۱، محور پراش <۱۱۲>.




شکل ۱۳: ساختار میکروسکوپی از نقطه (۱۱۱) از الگوی پراش شکل ۱۲. میدان تاریک.




شکل ۱۹: ساختار میکروسکوپی از نقطه (۱۱۲) از الگوی پراش شکل ۱۸. میدان تاریک.




شکل ۱۶: ساختار میکروسکوپی از شمش پیرشده در دمای 100°C به مدت ۱۶۸۰ دقیقه. نشان دهنده مرزهای ما بین سه دانه و رشد فازی به صورت صفحه ای و یا گلوله ای شکل میدان روشن.

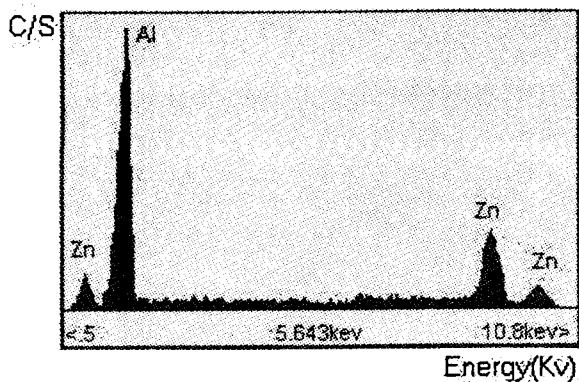


شکل ۲۰: طیف میکروسکوپی (E.D.A) از فاز زمینه شکل ۱۰، میکروسکوپ الکترونی (S.T.E.M).

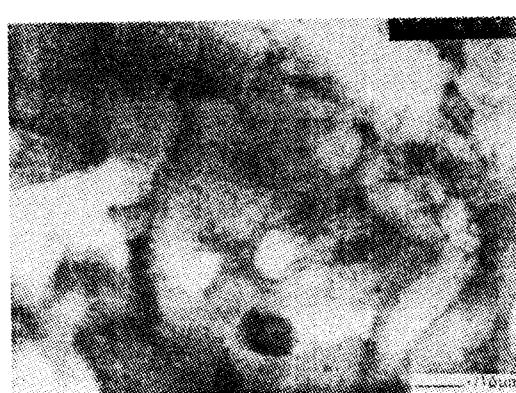

شکل ۱۷: ساختار میکروسکوپی از شمش پیرشده در دمای 100°C به مدت ۱۴۴۰ دقیقه. نشان دهنده ذرات گلوله ای شکل، میدان روشن.

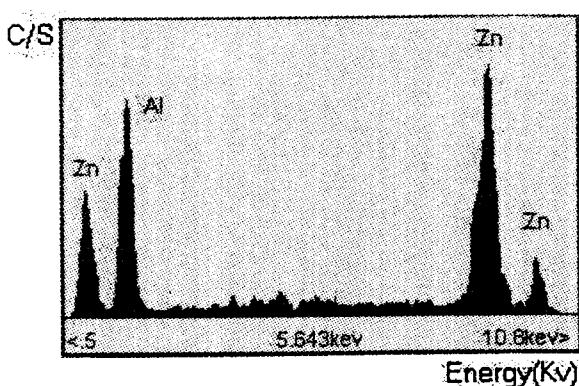


شکل ۲۱: طیف میکروسکوپی (E.D.A) از فاز رسوبی از شکل ۱۰، میکروسکوپ الکترونی (S.T.E.M).

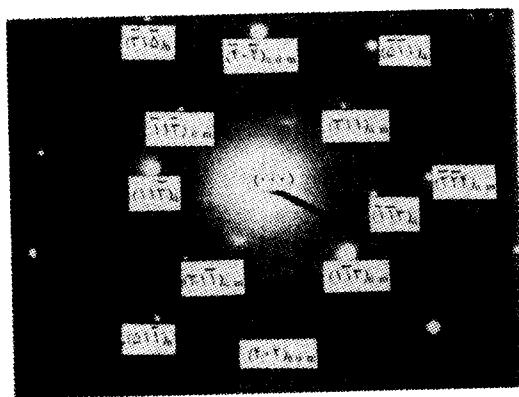

شکل ۱۸: الگوی پراش از شکل ۱۷ با محور پراش <۱۱۲>. واندیس آن.

غنى از روی -آلومينيم انجام شده است [۱۶و۱۱] بيانگر وقوع تحولات فازی به شرح ذيل می باشد:

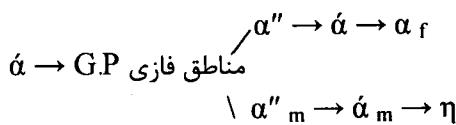


پژوهشگران قبلی اعتقاد داشتند که تجزیه فازی توسط تشکیل ذرات رسوبی "تاپیوسته" در مراحل اولیه پیرسازی در آلیاژ های موصوف، به علت وقوع تحول فازی منوتکنونی ($\alpha \rightarrow \alpha''_m + \alpha_m \rightarrow \eta$) بوده است [۲۲-۱۵]

در حالیکه در مقاله حاضر و بر اساس مشاهدات میکروسکوپی، اشکال (۲۱-۱) ذرات فازی با ساختمان بلوری F.C.C. و هم چنین ذرات فازی α''_m به علت فعال شدن مکانیسم تجزیه فازی سلولی در مجاورت مرزدانه های فوق اشباع و پس از تشکیل مناطق G.P ایجاد گردیده اند. این مکانیسم، جزئی از تحول اسپینودال محسوب می شود. شایان ذکر است که فاز غنى از روی با ساختمان بلوری F.C.C در اصل دومین فاز انتقالی در مسیر تحول فازی می باشد [۲۵-۱۷]. از نکات جالب توجه در ساختارهای میکروسکوپی، مجزا گردیدن و یا صفحه ای شدن مولفه های ساختاری، پس از ۱۴۴۰ دقيقه پیر سازی در دماي $100^{\circ}C$ می باشد. تمرکز اتمهای روی به صورت جهت دار در فازهای تشکیل شده که تدریجا عامل افزایش اختلاف بین ثوابت بلوری ما بین فاز زمینه و فاز های انتقالی شده است. باعث گسترش میدان های کرنشی موضعی در مجاورت فصول مشترک می شود. در اثر گسترش میدانهای کرنشی ارتباط بلوری ما بین فاز های از میان رفته و افزایش انرژی آزاد فصل مشترک را باعث شده اند. مهاجرت فصول مشترک موضعی با عث مجزا شدن صفحه ای (یا تیغه ای) فازی شده است. بر اساس فرضیه های موجود (یا فرمول Zener [۱۷]):

$$R \Delta G = 25V/S$$

V ، مدول حجمی که غالبا برای فاز زمینه و ذرات رسوبی یکسان فرض می شوند، R ، کسری از ΔG که جذب تنش فصل مشترک می شود و S ، فاصله بین لایه ای. فاصله بین فازی در شکل (۱۷) معادل $3\mu m$ و تقریبا $3/7$ برابر

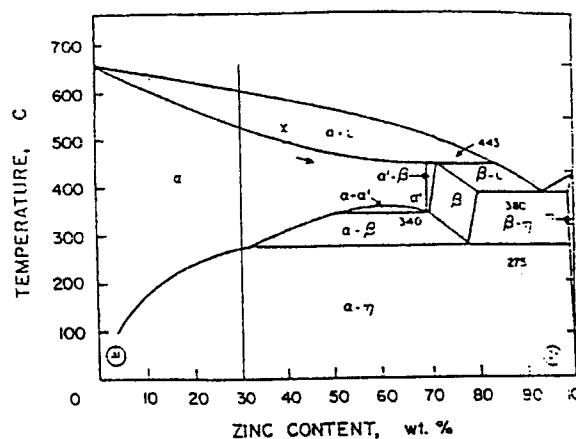

شکل ۲۲ : نمو دار فازی آلومینیم - روی .

چپ همان تصویر رسوبات فازهای انتقالی به صورت گلوله ای شکل نمایان هستند. شکل های ۱۸ و ۱۹ بیانگر این نکته مهم هستند که، فاز α_m در این ساختارها به موازات جهت [۱۱-۱] در صفحه (۱۱۲) از فاز زمینه رشد کرده است. به سخن دیگر اندیس الگوی پراش، نمایانگر ساختار C.F.C. برای هر دو فاز زمینه و رسوبات فازی می باشد. به منظور تأیید الگوی پراش شکل (۱۸) آنالیز شیمیائی فازهای زمینه و رسوبی (غنى از روی) از یک میکروسکوپ الکترونی روبشی - عبوری (S.T.E.M) استفاده گردید. اشکال (۲۰) و (۲۱) نمایانگر طیف های فاز زمینه و رسوبی مورد بحث می باشند.

تحلیل و ارزیابی نتایج

نمودار فازی آلومینیم - روی [۱۵] در شکل (۲۲) نمایان است. آلیاژ های غنى از آلومینیم تعادلی فاز دمای بالای α در اثر کاهش دما تا درجه حرارت محیط، فقط از مرز فازی $\alpha/\alpha + \eta$ عبور می کند ولی در آلیاژ های سرد شده غیر تعادلی، فقط فاز مذکور حفظ می شود. تجربه نشان داده است که فازهای انتقالی مانند مناطق G.P که در فاز زمینه تشکیل می شوند به همراه سایر فازهای انتقالی در واقع پلهای فازی هستند که جهت تبدیل فاز α به فازهای نهانی تعادلی وارد واکنش های فازی می شوند. مطالعاتی که بر روی مقاطع ایزوترمی و هم چنین تحولات فازی پیر سازی آلیاژ های مختلف

میانگین فاصله رشد کرده آن (به صورت تیغه ای) حدوداً معادل 2000 \AA° انداز گیری شده اند.

۲- پس از تکامل نسبی اولین فاز انتقالی α''_m ، رسوبات فازی توسط مکانیسم رسوب گیری ناپیوسته مرز دانه ای و یا سلولی تشکیل گردیده است. جهات رشد آنها $<110>$ و $<111>$ در صفحه (۱۰۰) محاسبه شده اند.

۳- جدایش دومین فاز انتقالی α_m (F.C.C) به صورت صفحه ای (ویا تیغه ای) به علت تمرکز جهت دار اتمهای عنصر روی. درون صفحاتی با فواصل بسیار کوچکتر از ابعاد اولیه انجام شده است.

بیشتر از مقدار $8\% = S$ در شکل (۱۰) برای حالت صفحه ای (مجزا شدن)، اندازه گیری شده است، [۲۵-۲۸]. در نهایت از مشاهدات میکروسکوپی چنین استنتاج میگردد که مجزا شدن صفحه ای دومین فاز انتقالی، به علت تمرکز جهت دار اتمهای عنصر روی، در نوار های (صفحه ها) مختلف با فاصله، کمتر گردید و تسلسل تحولات فازی دراثر پرسازی به شرح ذیل انجام گرفته است :

$$\rightarrow \alpha \rightarrow \text{Mحلول جامد فوق اشباع} \rightarrow \text{G.P} \rightarrow \alpha''_m \rightarrow \alpha_m \rightarrow \eta$$

نتیجه گیری

۱- رسوبات فازی G.P در ساختار های مشاهده شده به موازات جهت [۱۱۰] و در صفحه (۱۱۰) فاز زمینه بودند و

مراجع

- 1 - Jacob, M. H. (1972). *J. of Met. Sci.*, Vol. 6, No. 143.
- 2 - Ciach, R., Dukiet-Zawadaka, B. and Dutkiewicz, J. (1976). *Proc. 16 th. Int. Heat Treatment Conf. Stratford-Upon-Avon. T.M.S. 111.*
- 3 - Satyanarayana, K. G. and Ken-Ichi, M. (1977). *Trans. Japan. Ins. of Met.*, Vol.18, No. 403.
- 4 - Gervias, E., Kandeil, A. Y. and Levert, H. (1981). *11th Society of Die-CastingEng. Conf.*, Cleveland OH. Paper G-T81-086.
- 5 - Marczak, R. J. and Ciach, R. (1983). *Proc. 1st. Euro. Tribology Cong. LondonInst. Mech. Eng.*, London, No. 233.
- 6 - Wendrock, G. et al. (1991). *Crys. Res. Tech.*, Vol. 26, No. 837.
- 7 - Todlin, V. A. et al. (1978). *Phy. Met. Metall.*, Vol. 45, No. 97.
- 8 - Todlin, V. A. et al. (1975). *Ibid.*, Vol. 40, No. 1223.
- 9 - Lecmbe-Beckers, J. and Terziev, J. (1994). *In Adv in Sci. Tech. and Applicationof Zn-Al Alloys*, Ed : Terres-Vallasna, Universidad National Autonoma de Mexico, No. 101.
- 10 - Lecmbe-Beckers, J. et al. (1993). *J. of Mat. Sci. Forum*, No. 667, PP. 126-128.
- 11 - Terviza, J. (1991). *Acta. Met. Mat.*, Vol. 39, No. 2177.
- 12 - Lecmbe-Beckers, J. (1989). *J. of Micro. Spect. Electro.*, Vol. 14, No. 85.
- 13 - Modi, O. P. et al. (1992). *Mat. Sci. Eng.*, Vol. 122, No. 236.
- 14 - So, H. (1995). *Wear*, Vol. 184, No. 161.
- 15 - Turnbull, D. (1955). *Acta Met.*, Vol. 3, No. 55.
- 16 - Guinier, A. (1959). *Solid-State-Physic*, Academic Press, Vol. 24.
- 17 - Borelius, G. (1951). *J. of Metals*, Vol. 3, No. 477.
- 18 - Wahi, R. P. and Anantharaman, T. R. (1971). *Trans. Ind. Inst. Meals.*, Vol. 24, No. 61, P. 87.
- 19 - Terauchi, H., Sakamoto, Osamura, K. and Murakami, Y. (1975), *Trans. J. I. Meals*, Vol. 16, No. 379.

-
- 20 - Simerska, M. and Syneck, Y. (1967). *Acta. Met.*, Vol. 15, No. 233.
 - 21 - Wahi, R. P. and Anantharaman, T. R. (1996). *Curr. Sci.*, Vol. 38, No. 1.
 - 22 - Strongin, B. G. (1967). *Phys. Met. Mettrog.*, Vol. 23, No. 55.
 - 23 - Llarsson, L. E. (1967). *Acta. Met.*, Vol. 15, No. 33.
 - 24 - Merz, W. and Gerald, V. (1966). *Z. Metallk*, Vol. 57, No. 697 and 669.
 - 25 - Kiritiani, M. and Weissmann. (1971). *J. Appl. Phyc.*, Vol. 42, No. 2603.
 - 26 - Kleschev, G. V. et al. (1998). *Phys. Met. Metallog.*, Vol. 126, No. 2603.
 - 27 - Anantharaman, A. S. (1996). *Scripta. Met. Mat.*, Vol. 3, No. 890.
 - 28 - Jacobs, H. (1998). *Mater. Sci.*, Vol. 46, No. 143.

واژه های انگلیسی به ترتیب استفاده در متن

- 1 - Jet-Polisher
- 2 - Field Image Bright
- 3 - Dark Field Image
- 4 - Contrast
- 5 - Strain Field Contrast
- 6 - Segmentations

